

Tárgy: NKA pályázat szakmai beszámolója

Hiv. szám: 204111/04146

Iktatószám: 18/128-6/2019

Melléklet

**XVIII. sz.-i számadáskönyvek és XVI. sz.-i Mohács előtti oklevél
restaurálására az MNL GyMS Megye Soproni Levéltára gyűjteményéből
c. pályázat szakmai beszámolója**

Az MNL GyMSM Soproni Levéltára 1994-től folytatott szisztematikus állományvédelmi tevékenysége részeként az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 204111/04146 pályázati azonosító számú támogatása értelmében a Kollégium 017/204/18 számú döntésének köszönhetően 220.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Sopron Város Kamarási Hivatal iratai (IV.1009.c.) iratanyagában található 1703. évi számadáskönyvének restaurálására.

A kötet az idő során víz és penészfertőzést szenvedett, a borítópergamen levált a táblákról, hiányos volt, szakadt. A táblák mállekonyak, hiányosak, az előzékek föláztak és leváltak a táblákról. A kötőszalagok részben elvesztek, részben meggyengültek, hiányosak. A fűzés meglazult, elengedett. A papíron kiterjedt penészfoltok voltak láthatóak, az egész köteten végigvonuló penészfertőzés következtében az enyvezőanyag elbomlott, a papír mállott, hiányos, a legjelentősebb kárkép a lapok felső sarkát érintette. Korábbi állapotában kutathatatlan volt

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.

Telefon: 99/312-198

E-mail: info.sopron@mn.gov.hu

Az elvégzett munkák jelentőségét az is aláhúzza, hogy a számadáskönyvek nemcsak a város gazdálkodásának, de olyan tudományoknak is fontos, gazdag forrásai, mint a művészettörténet. Az NKA támogatásának köszönhetően Sopron gazdag levéltári forrásbázisából egy, a barokk korra vonatkozó egyedi dokumentumot sikerült megmenteni. Ezúton szeretnénk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának köszönetet mondani, hogy támogatásával a számadáskönyv restaurálását lehetővé tette.

Sopron, 2019. október 28.



Dominkovits Péter
.....
Dominkovits Péter
levéltár-igazgató

Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

Cím: 9400 Sopron, Fő tér 1.
Telefon: 99/312-198
E-mail: info.sopron@mn.gov.hu

ARS ALBA RESTAURÁTOR BT, Szentendre, Alkotmány u. 14.,
tel/fax: 26-315-456 www.arsalba.hu

Szakmai beszámoló

Restaurálási dokumentáció



*A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára számára
a következő munkát végeztük*

A restaurált dokumentum: Sopron Város Kamarási Hivatal iratai (IV.1009.c.) 1703.

61 számozott oldal; mérete: 185 x 310 x 15 mm

A dokumentum restaurálás előtti állapota:

Egészpergamen borítású, papír táblás kéziratos kötet, előtábláján papírcímkével. A könyvtest három zsinagbordára fűzve. A kötet víz- és penészfertőzést szenvedett, a borítópergamen levált a táblákról, hiányos, szakadt, mállott. A **táblák** mállékonyak, a sarkokon hiányosak. Az előzékek eléfűzött levélpárból állnak, fölázta és leváltak a táblákról. A **kötőszalagok** részben elvesztek, részben meggyengültek, hiányosak. A fűzés meglazult, elengedett. A **papíron** kiterjedt penészfoltok láthatóak, az egész köteten végigvonuló penészfertőzés következtében a papír enyvezőanyaga elbomlott, a papír mállik, hiányos, a legjelentősebb kárkép a lapok felső sarkát érinti.

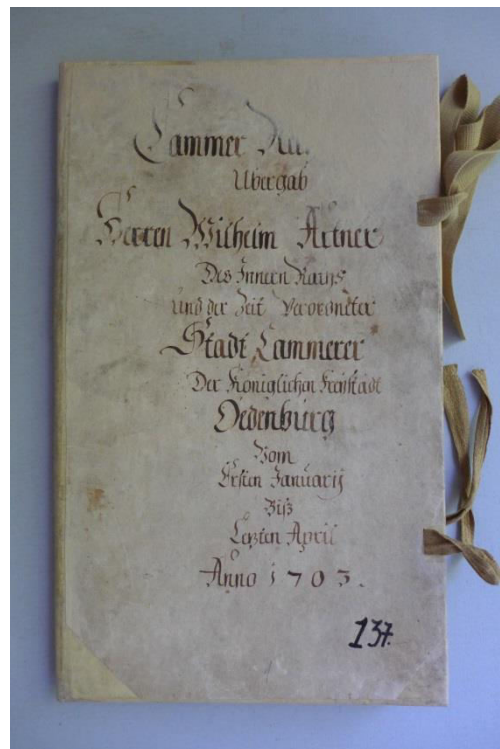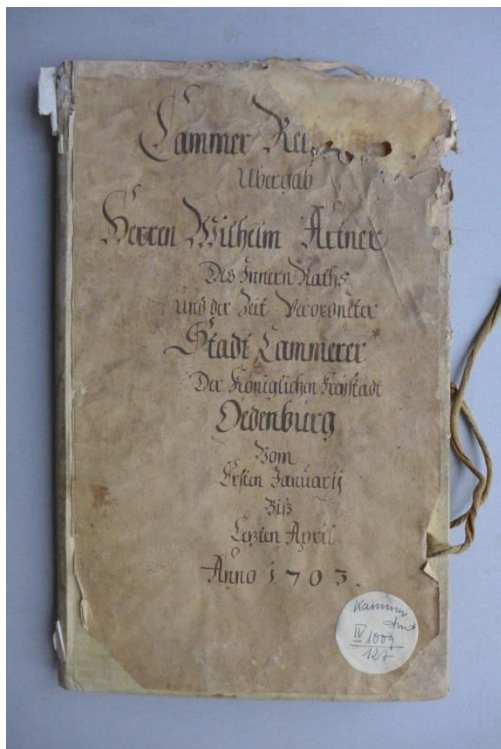


Az előtábla restaurálás előtt és után




A kiegészített táblák



A borítópergamen öntés közben

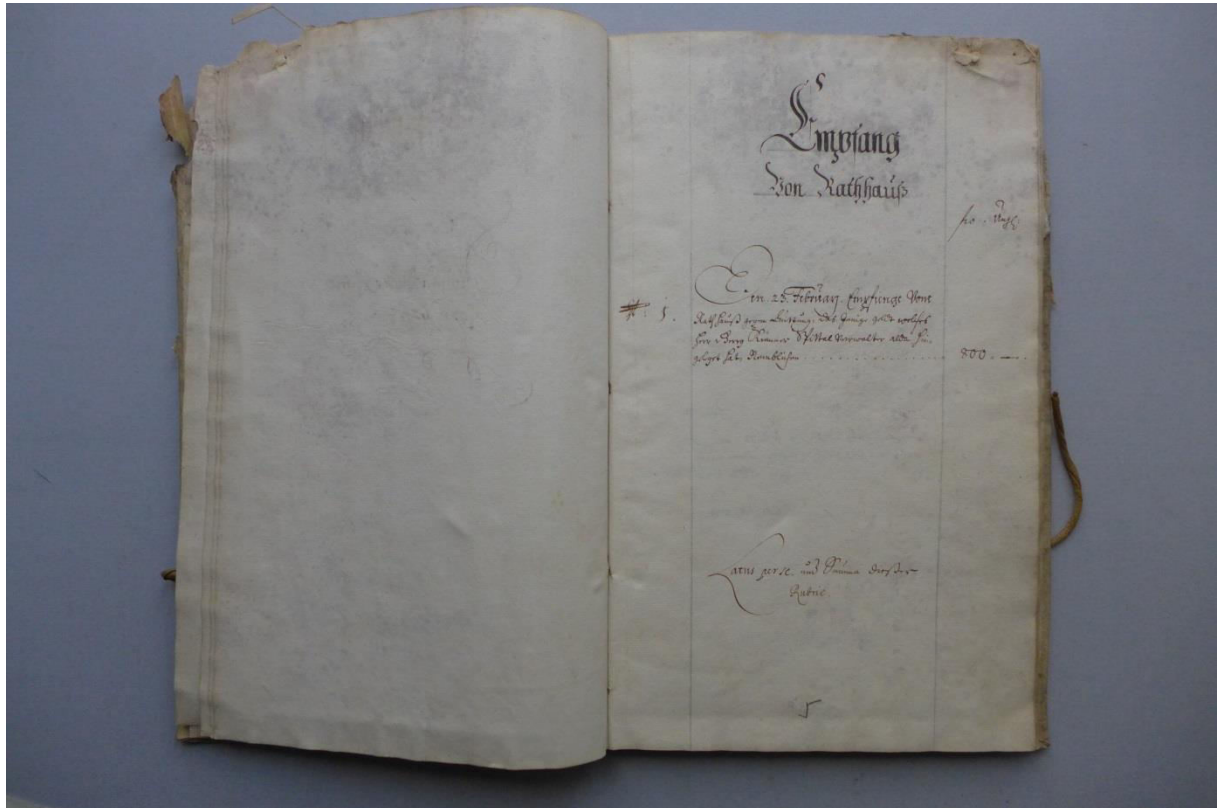

A könyvttest belseje restaurálás előtt

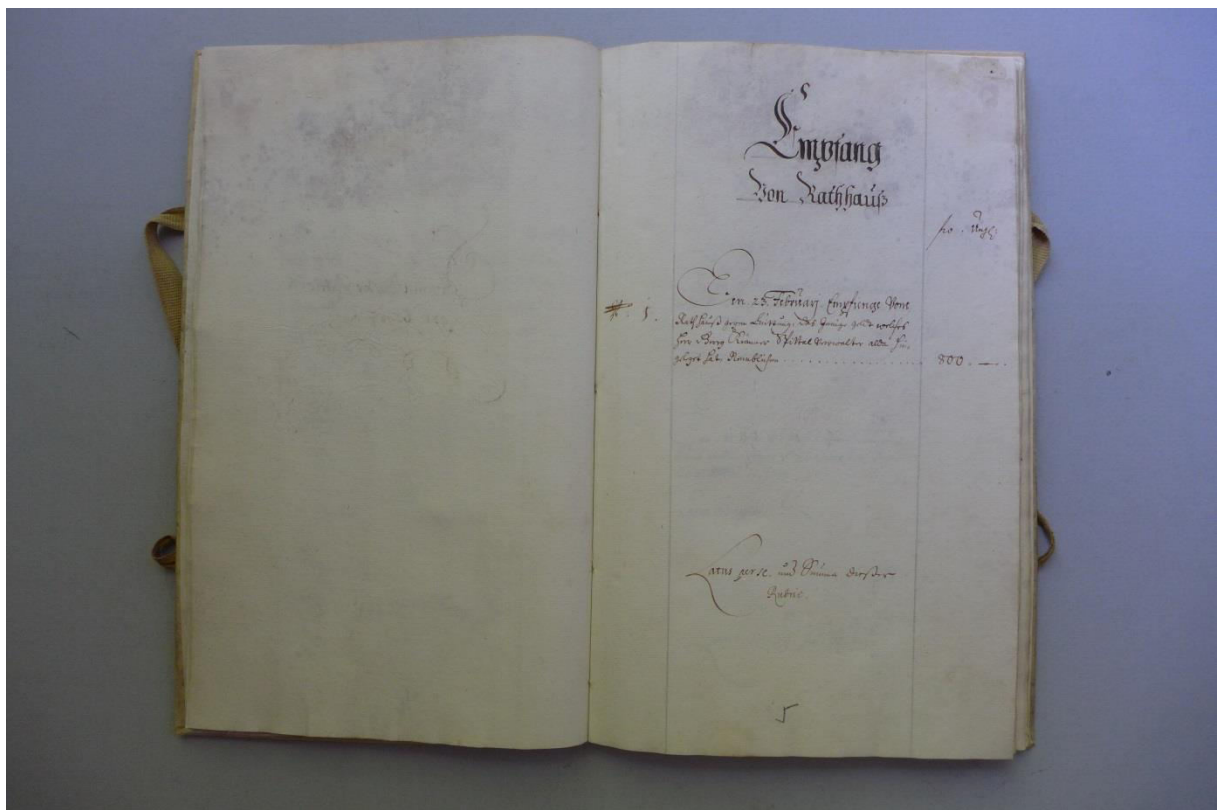

A könyvttest belseje restaurálás után

Elvégzett beavatkozások:

- Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radiózás latex szivaccsal), a kötet szétszedése a fűzémód dokumentálásával.
- A tinta vízre nem bizonyult érzékenynek, a papír kémhatása 6 körül volt (Merck finomskálás indikátorpapírral mérve, felületen és extraktumban).
- Papír mosása meleg vízben, a hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel.
- Utánerővezetés a lapok sarkán 2%-os metilcellulózzal.
- Az eredeti táblák konzerválása és kiegészítése papírpéppel.
- A kötet fűzése az eredeti nyomán, betáblázás (enyv, keményítő).
- A pergamen borító kasírozására használt papíron **kézírtos tollpróbákat** találtunk, ezt az elkészült kötet háttáblájára ragasztottuk belülről.
- A pergamen kiegészítése pergamenöntéssel, új pergamenkasírozás készítése japán papírból (keményítő).
- Az alsó kötőszalagok konzerválása, a főlők pótlása.
- Kötésrekonstrukció készítése, előzékek kiragasztása.
- Tároló doboz készítése.

Felhasznált anyagok:

- ragasztó: metilcellulóz (Thylose MH300, Gabi Kleindorfer), rizskeményítő (Hewit and Sons), bőrenyv (Pannon Color)
- új kötőszalagok: akvarellal festett danúbia szalag
- papír öntőpép: cellulózrost (beőrlött Fabriano Ingres és alfa-cellulóz rostok a Hámori papírmalomból)
- pergamen öntőpép: pergamenpor (Kremer Pigmente), cellulózrostok mint fent, pergamenenyv (Kremer Pigmente), metilcellulóz
- japán papír: Japico, Paper Nao
- tárolódoboz: kraft papír, 350g/m², Panton

Ajánlott tárolási körülmények:

optimális hőmérséklet **18°C**, megengedett napi ingadozás **+/- 1 °C**

optimális relatív páratartalom **50%**, napi megengedett ingadozás **+/- 3%**

Szentendre, 2019.július 1.

Fehrentheil Henriette

1. sz. melléklet





Kammar
Stut
IV 1009
127

Kammar
Stut

2023.10.10
15:30
2023.10.10
15:30
2023.10.10
15:30

Kammar
Stut
2023.10.10
15:30
2023.10.10
15:30
2023.10.10
15:30