

Restaurálási dokumentáció

V. Ferdinánd engedélyezi Fejér vármegyének pecsétje latin köriratának magyar nyelvűre változtatását. 1837. V. 26. (jelzet: MNL FML IV/1/e/1396.)

Restaurálás előtti állapot

A bordó bársony kötésű oklevél elválasztó lapjai gyűröttek, szakadtak, hiányosak, a pergamen lapok erősen hullámosak, szennyezettek voltak. A zöld moaré papírból készült előzék szakadt, kis mértékben hiányos volt, az első és hátsó oldalon a fehér szalagok majdnem teljesen hiányoztak. A bársony kötés poros, szennyezett, a sarkoknál sérült volt.

A restaurálás menete

A jó állapotú függőpecsét miatt, a kötet nem került szétszedésre, minden restaurálási munkafázis a kötet egyben tartásával történt.

Az oklevél száraz tisztítása portalanítása ecsettel, kefével, a lapok esetében rádiózással történt.

A vékony elválasztó lapok gyűrődései enyhe nedvesítés után kisimíthatóak voltak. A szakadások és hiányok javítása és pótlása a lapokkal azonos színű japán papírral, Metylan ragasztóval történt. A pergamen lapok szennyeződései rádiózással kerültek tisztításra, az erős szennyeződések eltávolítása közepesen durva radírral, rádiózással történt.

A lapok erős préselésére a bársony borító miatt nem volt lehetőség, ezért minden lap közé behelyezett duplex kartonokkal, deszkák között, klotz présrel történt.

A bársony borító tisztítása a portalanítás után, semleges, Evanát mosószer habjával történt. A sarkok sérüléseinek javítására Metylan ragasztót használtam.

A hiányzó szalagok pótlása, a meglévő szalag-töredékek megtartása mellett, alkoholos festékekkel a töredékekkel azonos színűre festett szalaggal történt.

Az oklevél a restaurálás után speciális tárolódobozba került, amely savmentes anyagokból, a függőpecsét speciális tárolási igényeit figyelembe véve készült.





Restaurálási dokumentáció

Az esztergomi káptalan által kiállított kiváltságlevél Miskey István részére (jelzet: MNL FML XV/3/21.)

Restaurálás előtti állapot

A pergamen borítású oklevélnek a kötése és a lapjai is erősen szennyezettek voltak. A kötet borításából a hátoldalon egy kb.4cm szélességű sáv hiányzott. A szalagok hiányoztak. A kötéstábla erősem rovarrágott volt, penészfertőzésre utaló dohos szaggal. A függőpecsét hiányzott, a zsinór szennyezett, több helyen szakadt volt.

Az előzékek szennyezettek és rovarrágottak voltak.

A restaurálás menete

Mivel a függőpecsét hiányzott, a zsinög kihúzása után teljesen szétbontásra került. Az előzékek kíméletes nedvesítés után felemelhetőek voltak.

A lapok tisztítása szárazon, porcsettrel és radirozógéppel történt. Tisztítás után a lapok enyhe nedvesítés után hosszabb időre présbe kerültek.

Az előzékek nedves tisztítása Preventolos fertőtlenítésből, többszöri tiszta vízben történő áztatásból, végül Kalcium-hidroxidos savtalanításból állt. Az előzékek hiányainak pótlása kézi papíröntéssel, a lappal azonos színre színezett len és fenyőrost tartalmú papírpéppel történt.


A kötéstábla sérülései miatt, a kötéspergamen eltávolítása után, az eredeti táblákkal azonos méretű és vastagságú, új kötéstáblák készültek savmentes szürkelemezből. A kötéspergamen száraz tisztítása után alkoholos (70% etil-alkohol, 30% desztillált víz) oldatos tisztítás következett. A kötéspergamen hiányainak pótlása pergamennel történt, majd a kötéspergamen rizskeményítővel történt felragasztása után a kötés présbe került.

A zsinög tisztítása zsíralkohol-szulfátos oldatban történt. A mosás előtt oldódási próbák igazolták, hogy a zsinór színezékei nem oldódnak. Mosás után a zsinór feszített állapotban rögzítettem száradásig. A szakadásoknál a megfelelő színű fonalakkal történő rögzítés után metil-cellulóz ragasztóval is rögzítettem a szálakat.

A kötéstábla hiányzó szalagjai az előzék alatt talált töredékek alapján megfelelő színűre festett szalagokkal kerültek pótlásra.

A lapok, az előzők és a kötéstábla száradása után az oklevél összeállításra következett. A lapokat és az előzőeket vékony könyvkötőcérnával összefűztem, az előzőket a táblákhoz kiragasztottam majd a restaurált zsineget visszafűztem.

A restaurálás után az oklevél számára speciális, savmentes anyagok felhasználásával tárolódoboz készült.

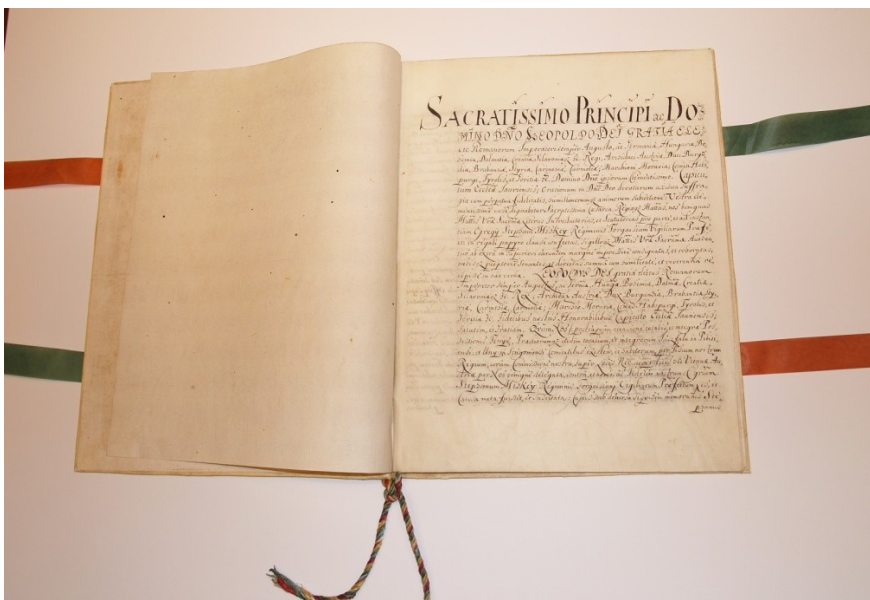



Restaurálási dokumentáció

I. Lipót kiváltságlevele Miskey István részére 1702 (jelzet: MNL FML XV/3/21.)

Restaurálás előtti állapot

A pergamen borítású oklevélnek a kötése és a lapjai is erősen szennyezettek voltak. A kötet borításából az éleknél és a sarkoknál néhány kisebb darab hiányzott. A szalagok hiányoztak. A kötéstábla rovarrágott volt, penészfertőzésre utaló dohos szaggal. A függőpecsét hiányzott, a zsinór szennyezett, több helyen szakadt volt.

Az előzékek szennyezettek és rovarrágottak voltak.

A restaurálás menete

Mivel a függőpecsét hiányzott, a zsinog kihúzása után teljesen szétbontásra került. Az előzékek kíméletes nedvesítés után felemelhetőek voltak.

A lapok tisztítása szárazon, porecsettrel és rádirozógéppel történt. Tisztítás után a lapok enyhe nedvesítés után hosszabb időre présbe kerültek.

Az előzékek nedves tisztítása Preventolos fertőtlenítésből, többszöri tiszta vízben történő áztatásból, végül Kalcium-hidroxidos savtalanításból állt. Az előzékek hiányainak pótlása kézi papíröntéssel, a lappal azonos színre színezett len és fenyőrost tartalmú papírpéppel történt.

A kötéspergamen száraz tisztítása után alkoholos (70% etil-alkohol, 30% desztillált víz) oldatos tisztítás következett. A kötéspergamen hiányainak pótlása pergamennel, rizskeményítővel történt, majd a kötés présbe került.

A zsinog tisztítása zsíralkohol-szulfátos oldatban történt. A mosás előtt oldódási próbák igazolták, hogy a zsinór színezékei nem oldódnak. Mosás után a zsinór feszített állapotban rögzítettem száradásig. A szakadásoknál a megfelelő színű fonalakkal történő rögzítés után metil-cellulóz ragasztóval is rögzítettem a szálakat.

A kötéstábla hiányzó szalagjai az előzék alatt talált töredékek alapján megfelelő színűre festett szalagokkal kerültek pótlásra.

A lapok, az előzék és a kötéstábla száradása után az oklevél összeállításra következett. A lapokat és az előzékeket vékony könyvkötőcérnával összefűztem, az előzéket a táblákhoz kiragasztottam majd a restaurált zsinogot visszafűztem.

A restaurálás után az oklevél számára speciális, savmentes anyagok felhasználásával tárolódoboz készült.



